



INSO

20964


1st.Edition

2016

جمهوری اسلامی ایران
Islamic Republic of Iran

سازمان ملی استاندارد ایران

Iranian National Standardization Organization



استاندارد ملی ایران

۲۰۹۶۴

چاپ اول

۱۳۹۴

دندانپزشکی - روش آزمون تعیین
رادیو اپسیتی (حاجب اشعه بودن) مواد

Dentistry - Test Method for
Determining Radio-Opacity of Materials

ICS:11.060.10

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) ایران را به عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، صادرکنندگان و وارد-کنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرفکنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیستمحیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین‌المللی محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرگانی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیستمحیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسائل سنجش، سازمان ملی استاندارد این گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها ناظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یک‌ها، واسنجی وسائل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبهای و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Métrologie Legale)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

" دندانپزشکی - روش آزمون تعیین رادیو اپسیتی (حاجب اشعه بودن) مواد "

سمت و / یا نمایندگی

دکتر دندانپزشک

رئیس :

مخلص پور، طاهره

(دکترای دندانپزشکی)

دبیر :

احمدی، مریم

(کارشناس فیزیک)

اعضاء : (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

متخصص بخش رادیولوژی دانشگاه سمنان

احمدپور، نگار

(دکترای تخصصی رادیولوژی - طب هسته‌ای)

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و

بهروزی بخش، مرجان

دبیر کمیته فنی متناظر دندانپزشکی

(دکترای تخصصی دندانپزشکی - مواد دندانی)

مدرس دانشگاه پیام نور گناوه

حیدری، شهناز

(کارشناس ارشد شیمی)

دکتر دندانپزشک درمانگاه تامین اجتماعی گناوه

جاویدنیا، ایوب

(دکتری دندانپزشکی)

کارشناس آزمایشگاه بندرسازان جنوب گناوه

خادمی مقدم، الهام

(کارشناس فیزیک)

محقق مرکز تحقیقاتی بیو کمپ

خادمی مقدم، فاطمه

(کارشناس زیست شناسی)

هانیه، نوجه دهیان

(دکتری مهندسی پزشکی-بیومتریال)

دیلمی، مرضیه

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

راهنما، الهه

(کارشناس ارشد فیزیک)

ربیعی، محمد

(دکتری مهندسی پزشکی-بیومتریال)

رستمی، صدیقه

(کارشناس شیمی)

زارعی، مرضیه

(کارشناس ارشد فیزیک)

گندمی، شیوا

(دکتری دندانپزشکی)

گودرزی، سیما

(کارشناس رادیولوژی)

طاوسی، علی

(دکتری دندانپزشکی)

طیب زاده، سید مجتبی

(کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید

بهشتی و عضو کمیته فنی متناظر دندانپزشکی

کارشناس معاونت استاندارد گناوه

دیلمی، مرضیه

(کارشناس ارشد مهندسی شیمی)

مدرس دانشگاه پیام نور گناوه

راهنما، الهه

(کارشناس ارشد فیزیک)

هیات علمی و مدیر قطب بیومتریال دانشگاه

امیرکبیر

ربیعی، محمد

(دکتری مهندسی پزشکی-بیومتریال)

کارشناس آزمایشگاه بندرسازان جنوب گناوه

رستمی، صدیقه

(کارشناس شیمی)

مدرس دانشگاه پیام نور بوشهر

زارعی، مرضیه

(کارشناس ارشد فیزیک)

دکتر دندانپزشک

گندمی، شیوا

(دکتری دندانپزشکی)

کارشناس رادیو لوزی درمانگاه تامین اجتماعی

گناوه

گودرزی، سیما

(کارشناس رادیولوژی)

دکتر دندانپزشک

طاوسی، علی

(دکتری دندانپزشکی)

کارشناس مسئول گروه پژوهشی

مهندسی پزشکی پژوهشگاه استاندارد

طیب زاده، سید مجتبی

(کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی)

محمدی، نسیم

(کارشناس ارشد شیمی)

مدیر کیفی آزمایشگاه چرخه طبیعت سبز

موسوی نسب، سیده مریم

(کارشناس ارشد مهندسی پزشکی)

کارشناس تجهیزات پزشکی بیمارستان

امیرالمؤمنین گناوه

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان	
ز	پیش‌گفتار	۱
۱	هدف و دامنه کاربرد	۱
۱	مراجع الزامی	۲
۱	اصطلاحات و تعاریف	۳
۲	الزامات	۴
۲	نمونه‌برداری	۵
۲	دستگاه برای ساختن نمونه‌های ماده - آزمون	۶
۲	قالب‌های مناسب برای ساختن نمونه‌های ماده - آزمون	۱-۶
۲	میکرومتر پیچی یا وسیله مشابه	۲-۶
۳	گوه پلکانی آلومینیوم	۳-۶
۳	یونیت پرتو X دندانی	۴-۶
۳	حسگر پرتو X دندانی	۵-۶
۴	شرایط و روش آزمون	۷
۴	شرایط آزمون	۱-۷
۴	آماده‌سازی نمونه‌های آزمون	۲-۷
۴	روش آزمون برای تجهیزات آنالوگ	۳-۷
۵	روش آزمون برای تجهیزات دیجیتال	۴-۷
۶	عملیات روی نتایج	۸

پیش گفتار

استاندارد " دندانپزشکی – روش آزمون تعیین رادیو اپسیتی (حاجب اشعه بودن) مواد" که پیش نویس آن در کمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد تهیه و تدوین شده است و در پانصدو پنجماه و نهمین اجلاس کمیته ملی استاندارد مهندسی پزشکی مورخ ۹۴/۱۲/۱۵ مورد تصویب قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱، به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهای ملی ایران در موافق لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود ، هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنابراین ، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد .

منبع و مأخذی که برای تهیه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

ISO 13116:2014, Dentistry-test method for Determining Radio-Opacity of Materials

دندانپزشکی - روش آزمون تعیین رادیو اپسیتی (حاجب اشعه بودن) مواد

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین روش‌های آزمون رادیو اپسیتی^۱ (حاجب اشعه بودن) یک ماده آزمون، با ارجاع به یک آزمونه استاندارد آلومینیوم است. این روش جهت مشخص کردن رادیو اپسیتی در یک سطح معنی‌دار بالینی طراحی شده است. برای مد نظر قرار دادن عواملی که ممکن است بر مقادیر دقیق و ذاتی رادیو اپسیتی تاثیر بگذارد، مانند نوافه زمینه‌ای^۲، قدرت پرتو اشعه^۳، تصحیح مقیاس خاکستری^۴ و بهبود تصویر طراحی نشده است. مشخص گردیده است که چنین عواملی، می‌توانند رادیو اپسیتی را تغییر دهند، اما رتبه‌بندی نسبی مقایسه شده با ضخامت‌های استاندارد یک استاندارد داخلی مانند آلومینیوم را تغییر نمی‌دهد. این آزمون ممکن است با شیوه‌های حسگری متداول یا دیجیتال دستگاه پرتو X دندانپزشکی انجام شود.

۲ مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن‌ها ارجاع داده شده است .
بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می‌شود .
درصورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحیه‌ها و تجدید نظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست . در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده است، همواره آخرین تجدید نظر و اصلاحیه‌های بعدی آن‌ها مورد نظر است .
استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

2-1 ISO 3665, Photography- Intra-oral dental radiographic film and film packets - Manufacturer specifications

یادآوری ۱ - استاندارد ملی ایران شماره ۴۵۸۷: سال ۱۳۹۳، تصویربرداری- پاکت‌های فیلم و فیلم رادیوگرافی داخل دهانی- ویژگی‌ها، با استفاده از استاندارد ISO3665:2011 تدوین شده است.

2-2 ISO 1942, Dentistry – Vocabulary

یادآوری ۲ - استانداردهای ملی زیر در رابطه با واژه‌نامه دندانپزشکی موجود است:

- استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۱۸: سال ۱۳۶۶، دندانپزشکی- واژه‌ها و اصطلاحات- بخش اول: اصطلاحات پایه، با استفاده از استاندارد ISO1942-1:1977 تدوین شده است.

1-Radio-Opacity

2- Background noise

3- Grey scale correction

4- Image enhancement

- استاندارد ملی ایران شماره ۳۰۲۷: سال ۱۳۶۸، دندانپزشکی - واژه‌ها و اصطلاحات مربوط به آزمون مواد ابزار و تجهیزات، با استفاده از استاندارد ISO1942-4:1976 تدوین شده است.

- استاندارد ملی ایران شماره ۲۸۹۲: سال ۱۳۶۷، دندانپزشکی - واژه‌ها و اصطلاحات بخش ۲ مواد دندانی، با استفاده از استاندارد ISO1942-11:1977 تدوین شده است.

2-3 ISO 8601, Data elements and interchange formats- Information interchange -epresentation of dates and times

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و تعاریف داده شده در استاندارد ISO1942 به کار می‌رود.

۴ الزامات

این استاندارد حدود قبول / مردود را برای رادیو اپسیتی تعیین نکرده است. اگر تولیدکننده‌ای ادعا کند که یک ماده، حاجب اشعه (رادیو اپک)^۱ است، رادیو اپسیتی تعیین شده مطابق بند ۷، باید کمترین مقدار معادل حداقل سطح تعریف شده در الزامات استاندارد محصول مرتبط را داشته باشد.

یادآوری - آلومینیوم رادیو اپسیتی ای معادل عاج دندان دارد. بنابراین ۱mm از ماده دارای رادیو اپسیتی معادل ۱mm آلومینیوم، رادیو اپسیتی معادل عاج دندان را دارد.

۵ نمونه‌برداری

استاندارد محصول مربوط، جزئیات روش اجرائی نمونه‌برداری را تعیین می‌کند.

یادآوری - روش‌های اجرائی معمول برای آزمونهای از یک بهر^۲ که با فراهم کردن ماده کافی برای تکمیل آزمون مشخص گرفته شده، می‌باشند. آزمونه معمولاً شامل بسته‌های آماده شده برای فروش جزئی است.

۶ دستگاه

۱-۶ قالب‌های مناسب برای ساختن آزمونه‌ها

جزئیات قالب‌های مناسب در استاندارد محصول مرتبط تعیین شده‌اند. قالب‌های مناسب آزمونه‌ها، معمولاً جهت استفاده در این آزمون، گستره ضخامتی بین ۰,۵mm تا ۲,۵mm با لبه‌های زاویه قائم صاف دارند.

آزمونه‌ها باید همگن و دارای ضخامت یکنواخت باشند در مواردی که فضای کافی برای تعیین رادیو اپسیتی آزمونه‌های ساخته شده وجود دارد و آزمونه می‌تواند نزدیک فیلم یا حسگر^۱ قرار گیرد وجود داشته باشد، شکل و اندازه آنها اهمیت بحرانی ندارد.

1- Radio-opaque

2- Batch

یادآوری ۱- قطر 10 mm برای آزمونهای دیسکی شکل، مناسب تشخیص داده شده است.

یادآوری ۲- برای مواد رادیو اپک بالا (برای مثال شامل زیرکونیا) آزمونهای نازک‌تر، با ضخامتی تا حداقل 1.5 mm ممکن است لازم شود. در حالی که ممکن است برای موادی با رادیو اپسیتی پائین آزمونهای ضخیم‌تر مورد نیاز باشد.

۲-۶ میکرومتر پیچی یا وسیله معادل

قرائت با درستی 0.1 mm

۳-۶ گوه پلکانی آلومینیوم

با حداقل خلوص ۹۸٪ (نسبت جرمی) آلومینیوم با کمتر از 0.1 mm (نسبت جرمی) مس و کمتر از 1.0 % (نسبت جرمی) آهن موجود و دارای ضخامتی در گستره ضخامتی بین 0.5 mm تا 5 mm با پله‌هایی با فواصل برابر. ضخامت هر پله با میکرومتر (در زیربند ۲-۶) با درستی 1 mm تا 0.5 mm اندازه‌گیری کنید. در ضخامت روی منطقه هر پله باید کمتر از 0.5 mm تغییر وجود داشته باشد. گوه باید آزادانه ایستاده باشد.

یادآوری- ابعاد کلی برای راحتی استفاده کننده ممکن است تنظیم شود.

اختلاف ضخامت برای هر پله از گوه پلکانی به میزان تقریبی 0.5 mm پیشنهاد می‌شود.

۴-۶ یونیت پرتو \times دندانی^۲

با فیلتراسیون^۳ کلی 1.5 mm تا 2 mm آلومینیوم، و با قابلیت عملکرد KV ($10 \pm 60\%$) و همراه با متعلقات مناسب. یونیت باید همراه با تجهیزات حسگری متداول و یا دیجیتال پرتو \times استفاده شود.

۵-۶ حسگر پرتو \times دندانی^۴

یادآوری- ممکن است یکی از سه فن آوری حسگری جهت تعیین رادیو اپسیتی آزمونه استفاده شود.

۱-۵-۶ حسگری آنالوگ^۵

۱-۵-۶ فیلم پرتو X سطح جونده (اکلوزال^۶ دندانی)، گروه سرعتی E، D یا F (که در استاندارد ISO 3665 بیان شده است) که محلول ظهور و ثبوت آن تازه و مطابق دستورالعمل تولید کننده، تهیه و استفاده شود.

1 -Sensor

1- Dental X-ray unit

2- Filtration

3- Dental X-ray sensor

5 -Analogue

5- Occlusal

6-Calibrated

۲-۱-۵-۶ چگالی سنج، با نور سفید و دارای قابلیت اندازه‌گیری در گستره چگالی نوری صفر تا ۳/۰ جهت وضوح ۱/۰، در صفر کالیبره شده و با یک مرجع با چگالی نوری (2.5 ± 0.5) شناخته شده با درستی ۰/۰۱، با استفاده از یک روزنی mm(۰/۱±۰/۰). چگالی سنج باید برای پایداری 1 ± 0.1 در یک چگالی نوری (2.5 ± 0.5) در مدت ۳۰ دقیقه آماده شود. یا قبل از هر آغاز قرائت یک کالیبراسیون مجدد باید انجام شود.

۲-۵-۶ حسگری دیجیتال

۲-۵-۱ حسگر پرتو \times داخل دهانی، کالیبره شده برای استفاده با نرم افزار مناسب
۲-۵-۲ نرم افزار با قابلیت تحلیل مقیاس خاکستری، با درستی $1 \pm$ مقدار خاکستری و سازگار با حسگر داخل دهانی^۱

۳-۵-۶ صفحات تصویربرداری
۴-۳-۵-۶ صفحات تصویربرداری فسفری، در اندازه مناسب برای قرار دادن آزمونهایی از ماده آزمون و گوه پلکانی آلومینیوم (زیربند ۳-۶)

۴-۳-۵-۶ روبشگر^۲ دیجیتال، سازگار با صفحات تصویربرداری
۴-۳-۵-۳ نرم افزار با قابلیت تجزیه و تحلیل مقیاس خاکستری، با درستی $1 \pm$ مقدار خاکستری و سازگار با روبشگر دیجیتالی

۷ شرایط و روش‌های اجرایی آزمون

۱-۷ شرایط آزمون

از شرایط آزمونی که در استاندارد محصول مرتبط مشخص شده، استفاده کنید.

۲-۷ آماده‌سازی آزمونهای آزمون

آزمونهای آزمونی را مطابق طرح کلی استاندارد محصول مرتبط آماده کنید. ضخامت همه آزمونهای آزمون را با استفاده از وسیله اندازه‌گیری شرح داده شده در زیربند ۲-۶ اندازه‌گیری کنید. تغییر در ضخامت آزمونهای آزمون در روی ناحیه ای که تعیین می‌شود، باید کمتر از mm ۰/۰۵ باشد. از ضخامت آزمونهای آزمونی که مطابق با استاندارد محصول مرتبط است استفاده کنید.

۳-۷ روش آزمون برای تجهیزات آنالوگ

1-Intra-oral sensor
2-Scanner

منبع پرتو X (زیربند ۶-۴) را عمود بر فیلم پرتو X (زیربند ۱-۵-۶) قرار دهید. آزمونه و گوه پلکانی آلومینیوم (زیربند ۳-۶) را در تماس و در راستای عمودی، در مرکز فیلم قرار دهید.

بر آزمونه، گوه پلکانی آلومینیوم و فیلم، پرتو X 10 ± 1 kv را در فاصله 300 mm تا 400 mm از فیلم هدف برای مدتی بتابانید که بعد از ظاهر شدن، ناحیه فیلم کنار آزمونه و آلومینیوم یک چگالی نوری بین ۱/۵ تا ۲ را داشته باشد.

یادآوری: پرتوگیری‌های بین $1/10$ تا $1/48$ در 10 mA نوعی هستند.

ضخامت آزمونه (T_S) و پله‌های گوه پلکانی آلومینیوم (زیربند ۳-۶) را با میکرومتر (زیربند ۲-۶) با درستی $1 \text{ mm} \pm 0.1$ اندازه‌گیری کنید. ضخامت بهینه نمونه بر اساس استاندارد محصول مرتبط بیان می‌شود.

اگر ضخامت آزمونه در گستره تعریف شده توسط استاندارد محصول است، بعد از ظهر و ثبوت فیلم، چگالی نوری تصویر آزمونه و هر پله‌ای از آلومینیوم که مورد استفاده چگالی‌سنج (در زیربند ۶-۱-۵-۲) است را اندازه‌گیری کنید.

یادآوری - برای بسیاری از موارد، ضخامت $10 \pm 1 \text{ mm}$ آزمونه مناسب‌ترین است.

سه پرتوگیری مستقل یا اگر تعداد بیان شده در استاندارد محصول بیشتر است به تعداد بیان شده در استاندارد محصول، انجام دهید.

۴-۷ روش آزمون برای تجهیزات دیجیتال

ضخامت نمونه (T_S) و پله‌های گوه پلکانی آلومینیوم (در زیربند ۳-۶) را با میکرومتر (در زیربند ۲-۶) با درستی $1 \text{ mm} \pm 0.1$ اندازه‌گیری کنید.

حسگر پرتو X داخل دهانی (در زیربند ۱-۲-۵-۶) یا صفحه تصویربرداری فسفری (در زیربند ۱-۳-۵-۶) را قرار دهید. آزمونه و گوه پلکانی (در زیربند ۳-۶) را در تماس نزدیک مرکز حسگر قرار دهید. پرتو X را در فاصله 300 mm تا 400 mm فیلم هدف، به مجموعه بتابانید. روش را جهت یافتن زمان پرتوگیری مناسب برای ایجاد تصویر واضح بدون تباین خیلی زیاد، تکرار کنید.

فایل تصویر دیجیتال را برای نرم افزار تجزیه و تحلیل مقیاس خاکستری (زیربند ۶-۵-۲-۲) خارج کنید.

یادآوری - عدد سایه‌های خاکستری با استفاده از ابزار اندازه‌گیری، در نرم افزار ارزیابی می‌شود. تعداد سایه‌های خاکستری در تصویر دیجیتال توسط عدد دودویی (بیت)^۱ استفاده شده در تعریف عنصر تصویربرداری (پیکسل)^۲ داده می‌شود.

با استفاده از نرم افزار تجزیه و تحلیل مقیاس خاکستری، یک منطقه مستطیلی جهت اندازه‌گیری در تصویر نمونه تعریف کنید. و میانگین مقدار خاکستری در آن منطقه را اندازه‌گیری کنید.

1 -Bits

2 -Pixel

این روش را با هر یک از پله‌های گوه پلکانی تکرار کنید.

سه بار در معرض پرتو قرار گیری مجزا یا تعداد مشخص شده در استاندارد محصول، هر کدام که بزرگتر است را انجام دهید.

۸ برآیندی بر نتایج

نمودار مقادیر چگالی‌های نوری/ خاکستری مجزاء هر پله آلمینیومی را در برابر ضخامت هر پله رسم کنید. (به شکل ۱ مراجعه شود) مقدار چگالی‌های نوری/ خاکستری را برای آزمونه با ضخامت T_S گرفته و از نمودار، مقدار آلمینیوم (T_a) مربوط را تعیین کنید.

مقدار رادیو اپسیتی (معادل آلمینیوم) یک آزمونه با ضخامت 10 mm توسط (T_a/T_S) داده می‌شود.


نتیجه را برحسب روش شرح داده شده در استاندارد محصول مرتبط تفسیر و گزارش کنید.

برای هر پرتوگیری پرتونگاری (عکس رادیوئی)^۱ نمودار چگالی نوری در برابر ضخامت آلمینیوم گوه پلکانی را باید از تغییرات کوچک مجاز رخ داده به دلیل فرآیند ظاهر شدن عکس رادیوئی رسم کنید.

یادآوری - نتیجه عموماً با حالتی که رادیو اپسیتی بین y_x بحسب میلی متر آلمینیوم یا بین y_x بصورت درصد آلمینیوم واقع است گزارش می‌شود.

شکل ۱ - تعیین رادیو اپسیتی - نمودار چگالی نوری یا مقدار خاکستری برحسب ضخامت پله آلمینیومی و همپوشانی قرائت آزمونه، برای تعیین رادیو اپسیتی معادل استفاده می‌شود.

نمودار، اصول اندازه‌گیری را نشان می‌دهد، اما رسم واقعی تمام گستره ضخامت‌های آلمینیوم و آزمونه را پوشش می‌دهد.

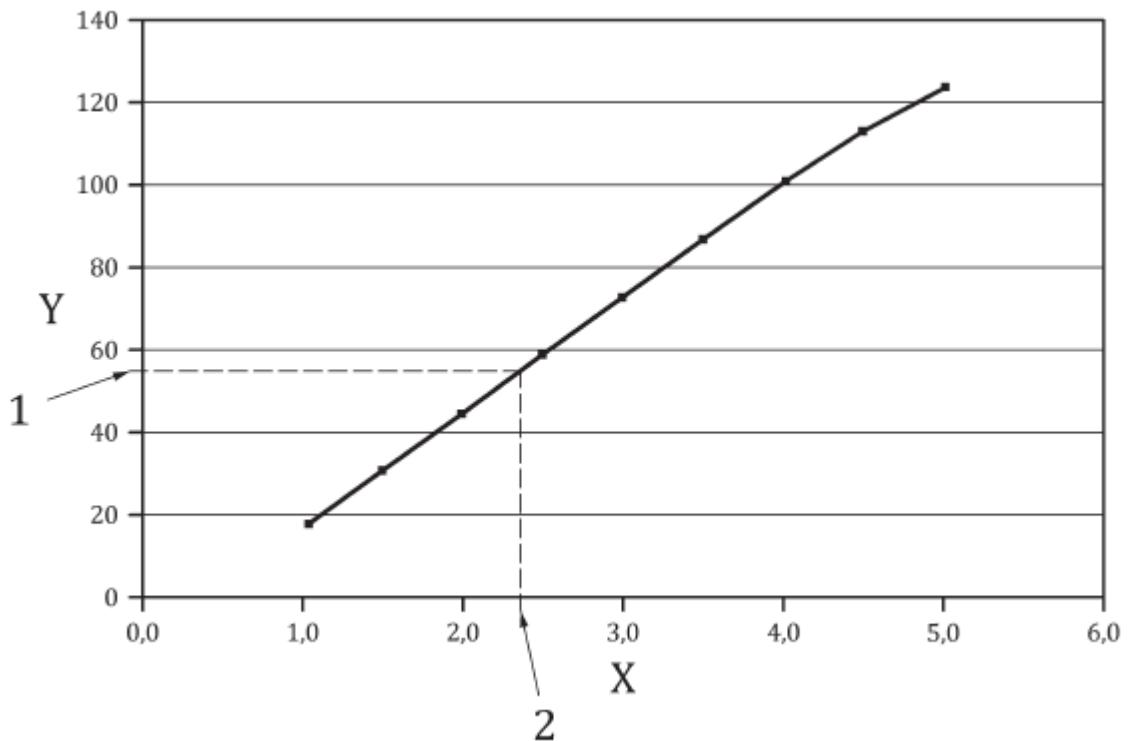

راهنما:

قرائت نمونه ۱

معادل آلمینیوم ۲

شكل ۱ - تعیین رادیو اپسیتی